

Lovasok kocsmá előtt

Készítette: Imrik Zsófia
Festő-restaurátor hallgató
V. évfolyam
Restaurátor Tanszék
MKE 2012-2013



A tárgy meghatározása

Témája: Lovasok kocsmá előtt

Alkotója: Holland festő A.
Cuyp modorában (17. sz.)

Keletkezési ideje: 17. sz. ?

Származási helye: Kassa

Anyaga: Tölgyfa fatáblára
festett olajkép

Méretei: 41,5 x 58,5 x 0,6 cm

Tulajdonosa: Szépművészeti
Múzeum, Régi Képtár

Leltári száma: L. 3.002



41,5 cm

58,5 cm





Angol pointer

Aelbert Cuyp után: Folyóparti táj lovasokkal,
tölgyfa, 90x142 cm, XVIII. sz.-i másolat





A hordozó



Alapozó, festékréteg és lakkréteg károsodások



Fototechnikai vizsgálatok / Súrló felvétel



Fototechnikai vizsgálatok



Keresztmetszet- csiszolatok


Mintavételi helyek







Alapozórétegek



Kénhidrogén gáz fejlesztés


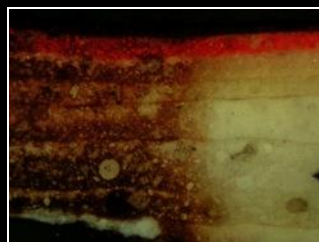


Sósavas megcseppentés

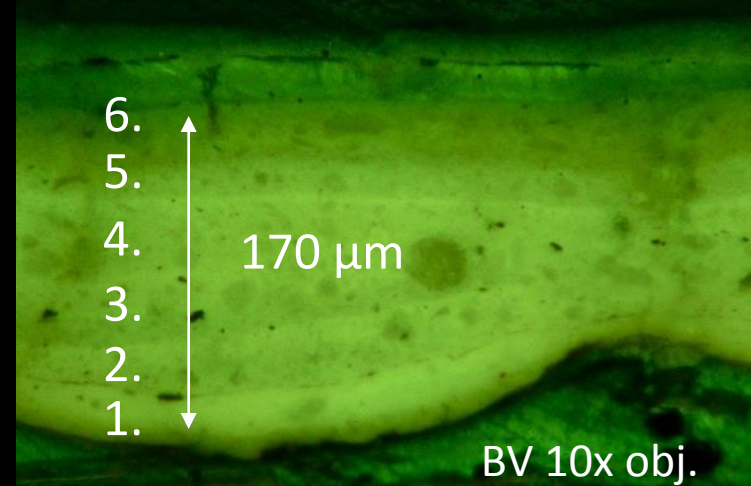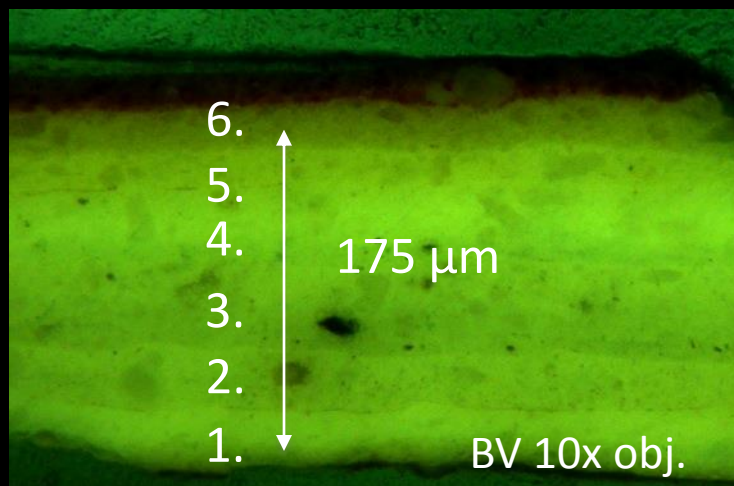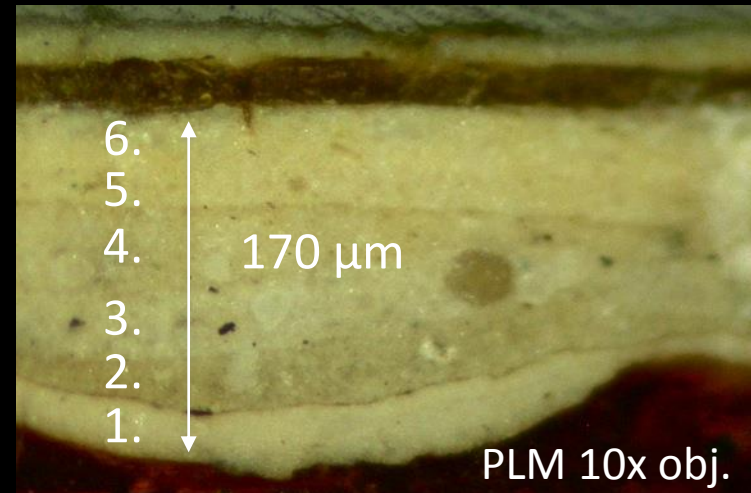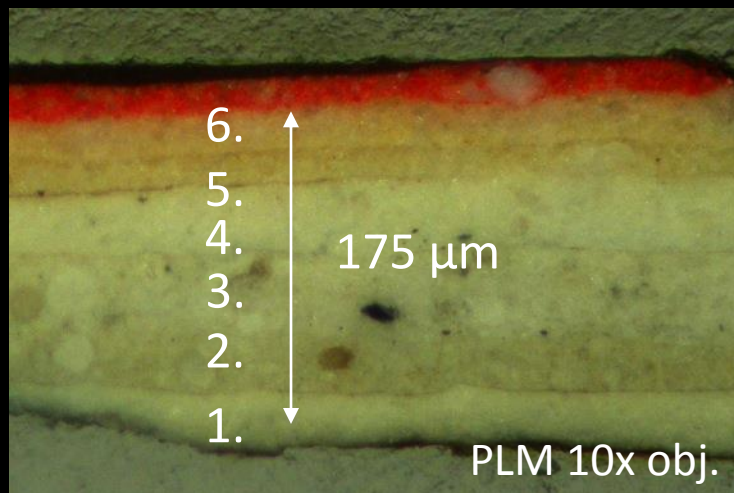



Festékrétegek

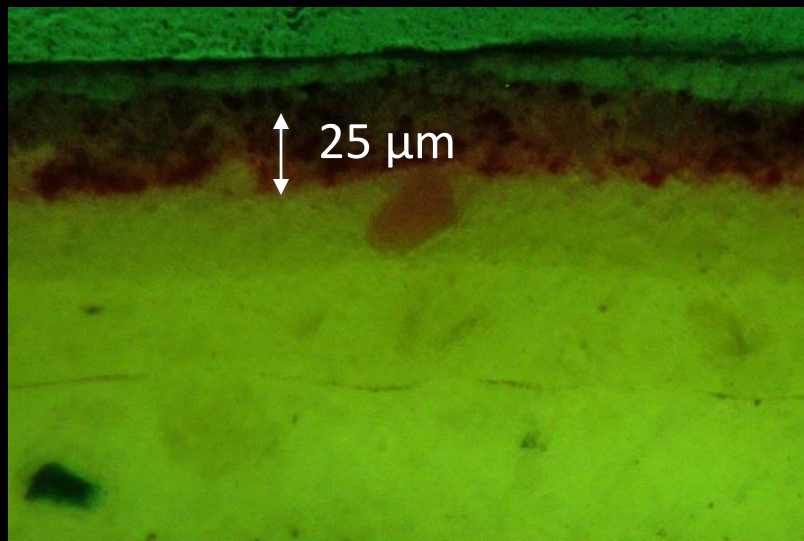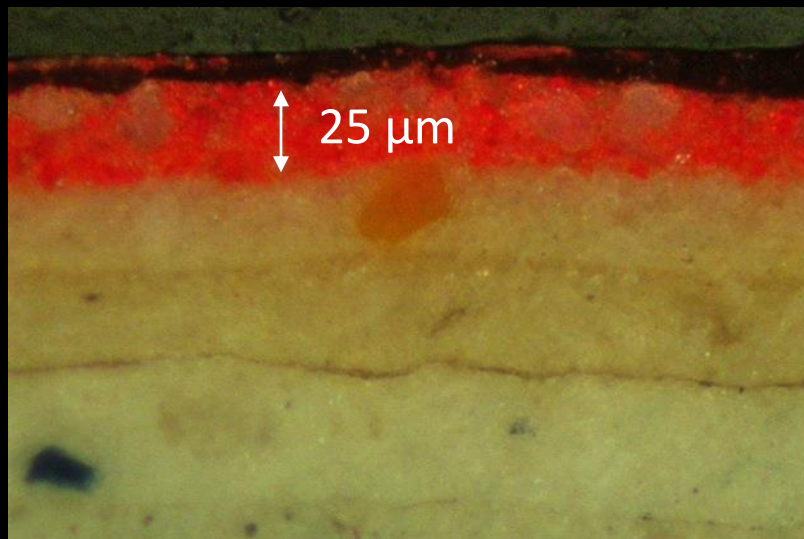


Normál




Infravörös




Vörös szemcsepreparátum

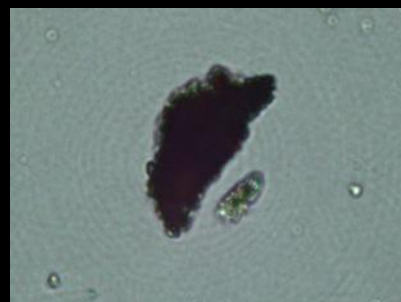

Vas-teszt

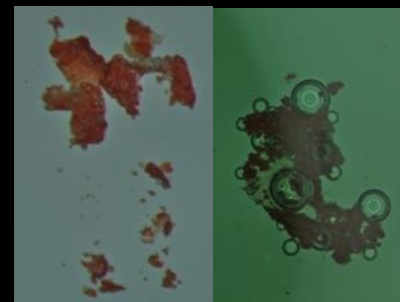

Kénhidrogén gáz fejlesztés

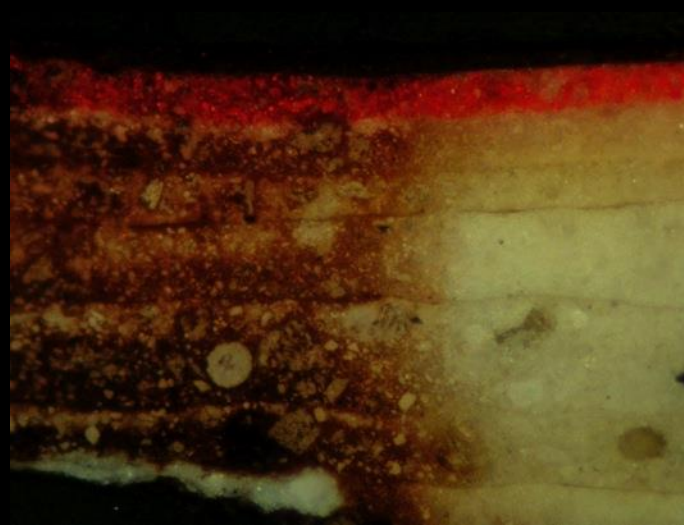

Fehér és kék pigment



Normál



Infravörös




Fehér szemcsepreparátum PLM 40x obj.

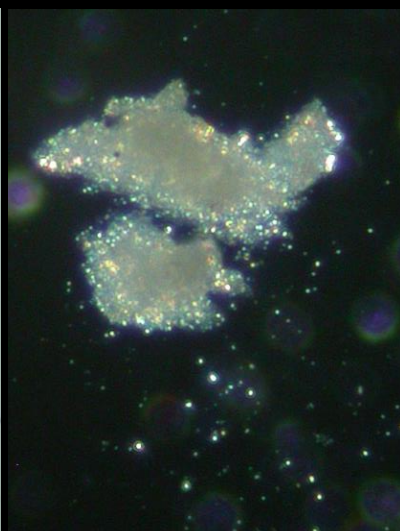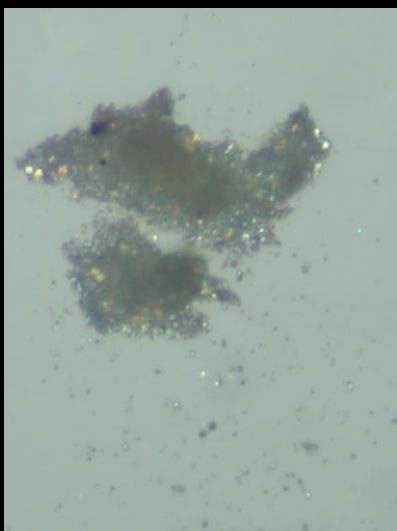

Normál




Infravörös

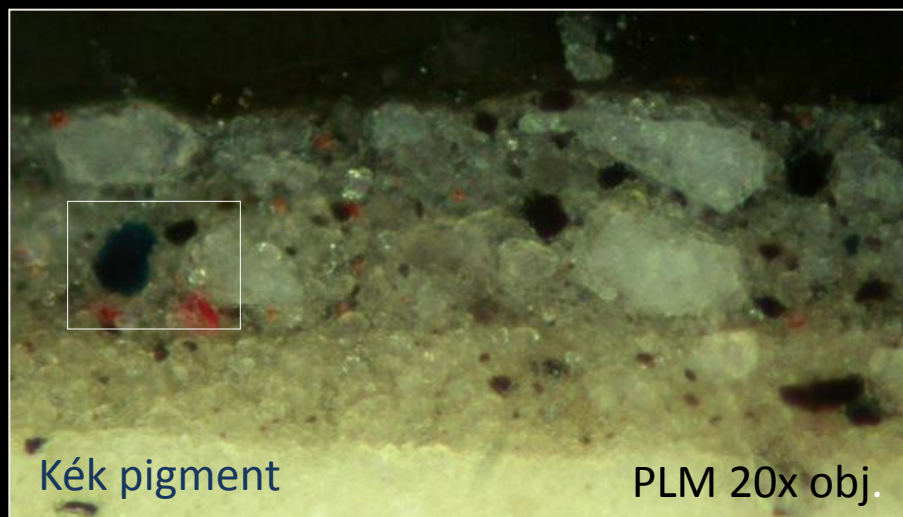


Kék pigment

PLM 20x obj.

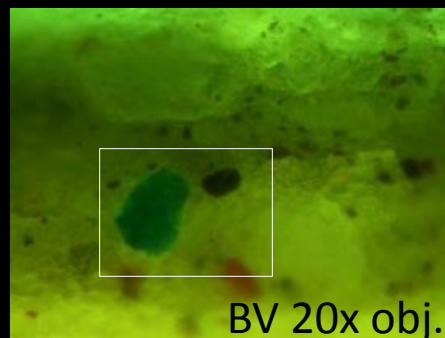




BV 20x obj.

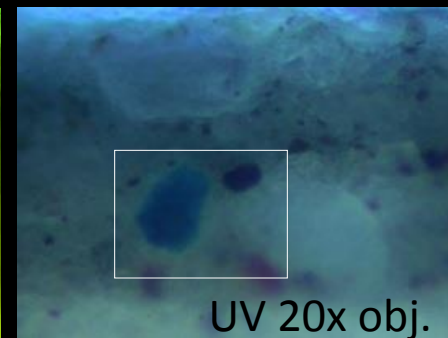

UV 20x obj.



Keresztmetszet-csiszolatok

Lakkrétegek

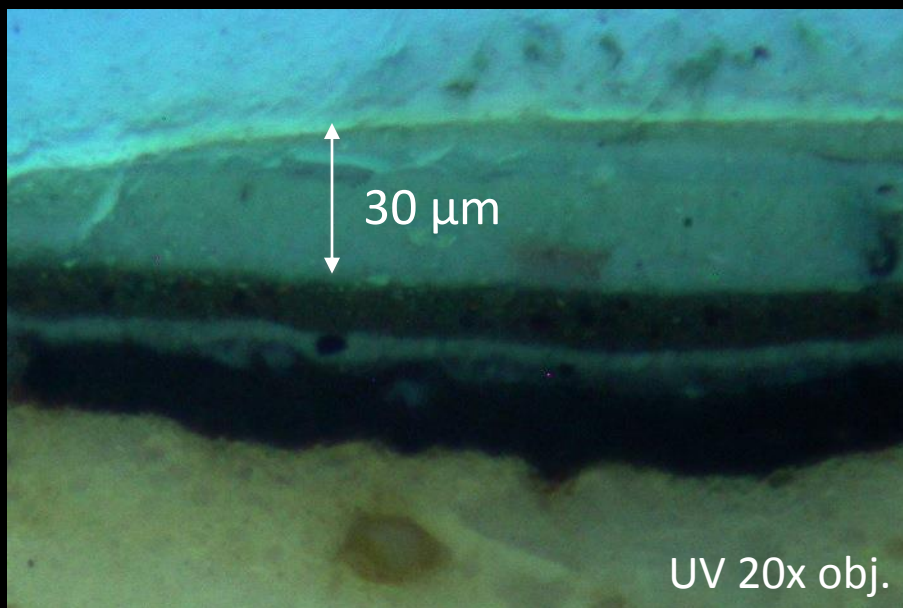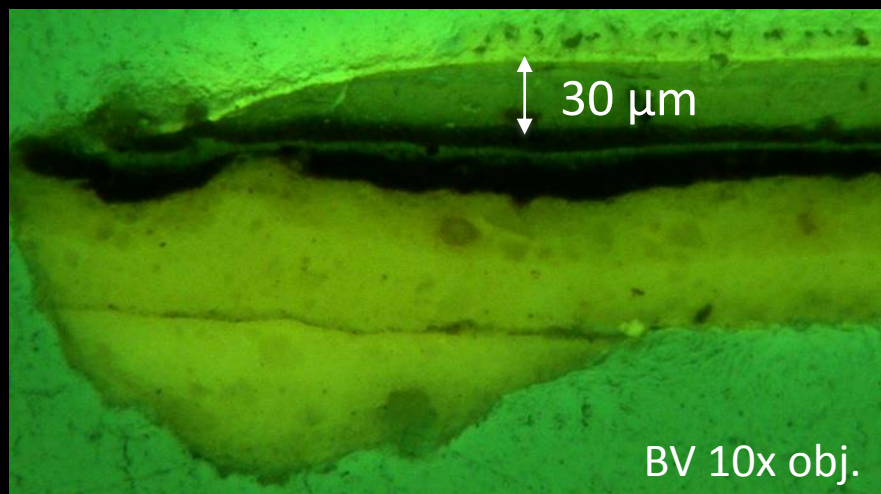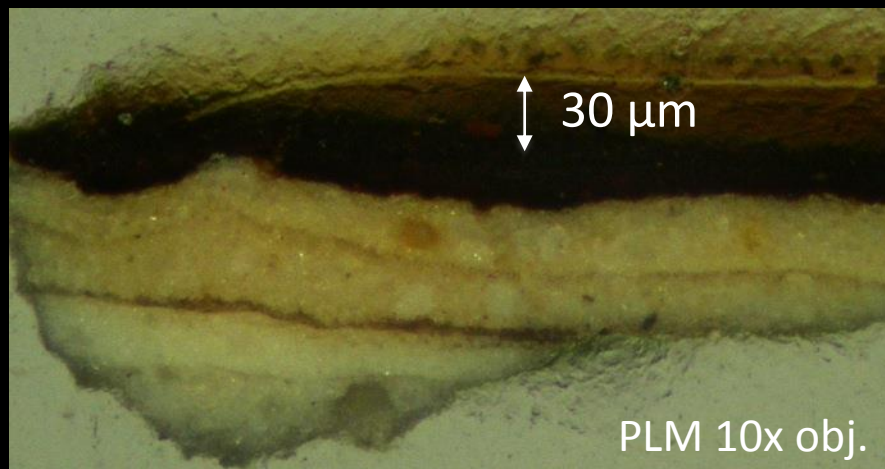

Feltáró próbák

etil-cellosolv

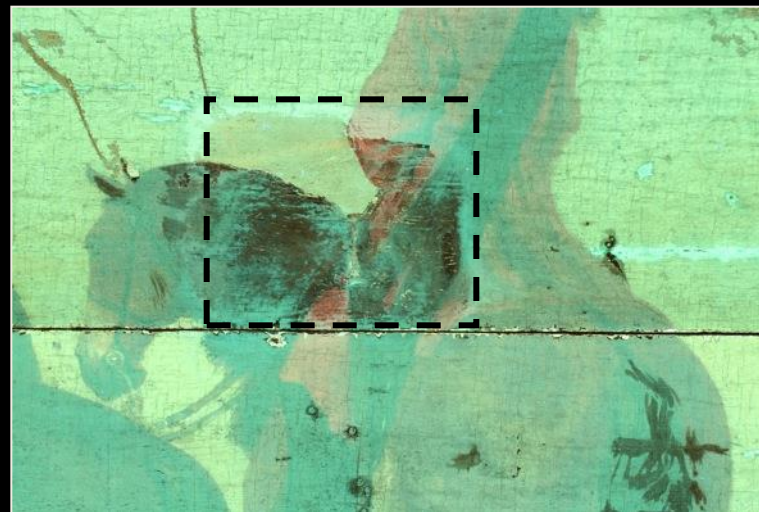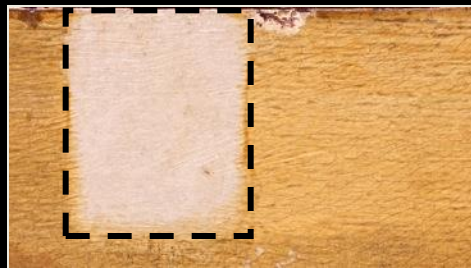



Feltárás közben



Feltárt állapot



Leltári cédulák leáztatása

Hátoldal tisztítása zsíralkohol-szulfáttal



Szilárdítás, ragasztás, csapolások pótlása, retusálás

Hátoldal szilárdítása Paraloid B 72-vel, összeragasztás kétkomponensű epoxi-gyantával, fecskefarok csapok, retusálás: porfesték + Eurocryl keverékével, cédulák felragasztása Planatol és Klucel M 1:1 arányú keverékével



Tömítés, lakkozás, retusálás

Tömítőmassza összetétele:

- hegyikréta (dolomit)
- 20%-os, vízben duzzasztott felmelegített zselatin
- pár csepp Palma Fa normál
- kb. u.a. hármaskéverék:
 - 1 rész lenolaj,
 - 1 rész velencei terpentín
 - 1 rész terpentínben oldott dammár gyanta keveréke

Aláfestés Schmincke akvarellal

Lakk összetétele:

- egy rész terpentínben oldott dammár gyanta
- egy rész lakkbenzinben oldott Paraloid B 67
- egy rész lakkbenzin

Beilleszkedő retus, csökkentett kötőanyag tartalmú olajfesték és a lakkal azonos kötőanyag





Átvételi állapot



Kész állapot



Köszönöm a figyelmet!